



MOCOM

❖ Altech NXT PP® Verarbeitungshinweise Spritzguss

Altech NXT PP® ist ein teilkristalliner Thermoplast, verstärkt mit Glasfasern oder Glaskugeln, welche mittels einer speziellen Rezeptur stärker an die Polypropylenmatrix gebunden. Dadurch entsteht ein bessere Performance hinsichtlich Festigkeit, Wärmealterung und Wärmeformbeständigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen PP Compound. Gleichzeitig schließt Altech NXT PP® die Lücke zwischen technischen PP und PA Compounds.

Vortrocknung

Altech NXT PP® ist ein nicht hygroskopisches Polymer. Das original verpackte Granulat ist vor Feuchtigkeit geschützt und bedarf keiner besonderen Behandlung. Durch äußere Einflüsse wie Klima oder Lagerung kann Feuchtigkeit an der Oberfläche des Granulats kondensieren. Daher ist eine Vortrocknung ratsam. Eine Lagerung bei Umgebungstemperatur vor der Verarbeitung minimiert das Risiko der Kondensation. Speziell gefüllte oder verstärkte

Produkte erfordern eine Vortrocknung. Siehe entsprechendes technisches Datenblatt.

Verarbeitung

Altech NXT PP® kann auf allen gängigen Spritzgussmaschinen verarbeitet werden. Es werden verschleißgeschützte Plastifiziereinheiten empfohlen. Höhere Verarbeitungs- und Werkzeugtemperaturen können die Formteilqualität verbessern, jedoch ist u.a. auf eine kurze Verweilzeit der Schmelze in der Plastifiziereinheit zu achten. Der genaue Temperaturbereich für die einzelnen Werkstoffe ist auf dem jeweiligen Werkstoffdatenblatt angegeben. Beim Altech NXT PP® trägt eine höhere Einspritzgeschwindigkeit dazu bei, den Austritt von Glasfasern an der Oberfläche der Fertigteile zu reduzieren.

Schwindung

Schwindungswerte sind in der Regel nur als Richtwerte zu verstehen und entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, entsprechende Versuche durchzuführen. Sie stellen keine reine Materialeigenschaft dar, sondern sind auch abhängig vom Füllstoff, dem Verarbeitungsverfahren, der Form des Formteils, der Gleichmäßigkeit der Wanddicke, der Werkzeugkonstruktion und den Verarbeitungsbedingungen. Die Schwindung hängt von mehreren Faktoren ab. Ein Altech NXT PP® welches mit Glaskugeln verstärkt ist, zeigt ein zunehmend isotropes Schwindungsverhalten mit steigendem Füllstoffgehalt. Faserige Verstärkungsstoffe, wie z. B. Glasfasern, führen ebenfalls zu einer Verringerung des Schwindens in Fließrichtung. Allerdings ist der Unterschied zwischen Längs- und Querschwindung deutlich größer. Für die einzelnen Materialtypen kann aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Einflussfaktoren, die Schwindung nur in einem streuenden Bereich angegeben werden.

Zugabe von Mahlgut

Die Zugabe von gemahlenen Angüssen und Ausschussteilen ist grundsätzlich möglich. Ausnahmen sind funktionalisierte Mischungen, die z.B. zum Schweißen bestimmt oder mit Flammenschutzmitteln ausgerüstet sind. Der Anteil des in den Prozess zurückgeführten Materials hängt vom Prozess und dem Fertigteil ab. Es wird empfohlen, den idealen Punkt der Teilequalität und der Verwendung des gemahlenen Materials durch eine Reihe von Versuchen zu ermitteln, beginnend mit einer geringen prozentualen Zugabe.

Einfärbung


Altech NXT PP® kann in einer Vielzahl von Farben angeboten und auch nach Kundenwunsch eingefärbt werden. Bitte kontaktieren Sie uns zu diesem Zweck. Auch eine nachträgliche Einfärbung des Materials ist möglich. Farbbatche auf Basis von Polyethylen oder Polypropylen sind im Hinblick auf Verträglichkeit und Dispergierung zu empfehlen. Ähnliche Schmelz- und Fließeigenschaften wie das ausgewählte Altech NXT PP® sollten gegeben sein. Die Hinweise des Batchherstellers sind ebenfalls zu beachten. Eine Verbesserung der Homogenität des Farbbildes kann durch eine Erhöhung des Gegendrucks oder durch den Einbau eines Mischers auf der Maschinenseite erreicht werden.

Stillstandszeiten / Reinigung

Bei längeren Stillstandszeiten ist die Spritzgießmaschine von bereits geschmolzenem Material im Inneren zu befreien. Schnecken und Zylinder der Spritzgießmaschine sollten bei Material-, Farb- und Produktionswechseln gereinigt werden. Hierfür gibt es spezielle Reinigungsgranulate, die besondere Zusätze enthalten und mit einer zähen, dickflüssigen Schmelze Ablagerungen von den Bauteilen entfernen. Bei kritischen Materialwechseln sollten die Bauteile demontiert und mit Handwerkzeugen oder Öfen gereinigt werden.

Lagerung / Haltbarkeit

Die Originalverpackung unserer Waren gewährleistet einen ausreichenden Schutz vor Staub und anderen Verunreinigungen. Die Qualität von Kunststoffen während der Lagerung hängt in erster Linie von den Lagerbedingungen ab. Empfehlenswert sind nur geringe Temperaturschwankungen am Lagerort - Raumtemperatur ist vorzuziehen. Vermeiden Sie hohe Temperaturunterschiede zwischen Lager- und Verarbeitungsbereich. Lagern Sie das Material so lange wie möglich in der Originalverpackung und vermeiden Sie jede UV-Lichtquelle im Lagerbereich.

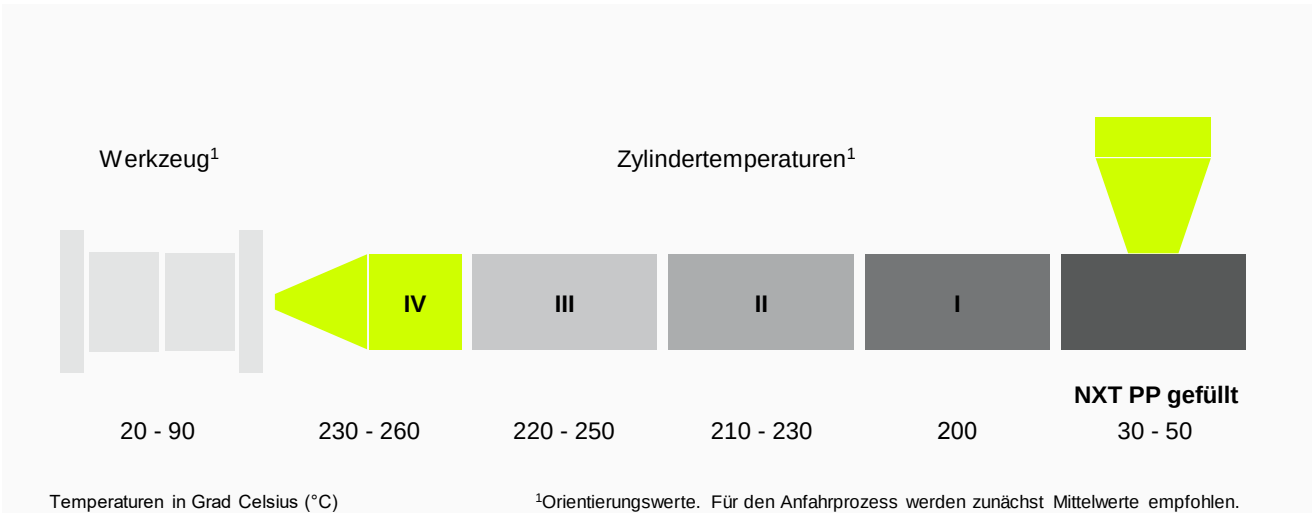

Eigenschaften

Polymer	PP
Dichte (ISO 1183)	1,05 – 1,33 g/cm ³ (siehe technisches Datenblatt)

Spritzgießmaschine

Schneckenweg	Dosierweg zwischen 1 x D und 3 x D (D = Schneckendurchmesser)
Schneckentyp	Drei-Zonen-Schnecke mit L/D-Verhältnis 18:1 bis 22:1
Düsentyp	Offen oder Nadelverschlussdüse
Trichtertyp	Standard

Vorbehandlung

Lagerung	Trocken, vor Hitze und UV-Strahlung geschützt	
Trockner	Trockenluft	
Trocknungszeit	2 - 12 h	
Trocknungstemperatur	80°C	
Zulässiger Feuchtegehalt	Max.: 0,10 %	Optimum: 0,08 %

Verarbeitungsbedingungen

	NXT PP, Glasfaser gefüllt	NXT PP, Glasfaser + Glaskugel gefüllt
Massetemperatur ²	200 - 260°C	200 - 260°C
Werkzeugtemperatur	20 - 90°C	20 - 90°C
Kühlmittel	Wasser	
Kühlmitteldurchsatz	Eine turbulente Strömung ist zu erreichen	
Schneckenumfangsgeschwindigkeit	< 300 mm/s, z.B. eine Schneckendrehzahl von 40 U/min bei einem Schneckendurchmesser von 50 mm	
Staudruck (spezifisch)	50 - 150 bar	
Verweilzeit	< 10 min	
Spritzgeschwindigkeit	Profil für konstante Fließfront	

Schwindung³

	NXT PP, Glasfaser gefüllt	NXT PP, Glasfaser + Glaskugel gefüllt
Längs, 24 h (ISO 294-4)	0,1 – 0,5 %	0,3 – 0,5 %
Quer, 24 h (ISO 294-4)	0,3 – 0,7 %	0,6 - 0,8 %

²Bitte die Verarbeitungsparameter auf dem technischen Datenblatt beachten.

³Die Schwindung stellt keine reine Materialeigenschaft dar, sondern wird durch Füllstoffe, die Bauteilgeometrie, dessen Wandstärke und die Lage und Größe des Anschnitts beeinflusst. Auch die Verarbeitungsparameter, wie die Werkzeugwand- und Massetemperatur, spielen eine entscheidende Rolle..

MOCOM Compounds GmbH & Co. KG

Mühlenhagen 35 | 20539 Hamburg

T +49 40 78105-720 | sales@mocom.eu

T +49 40 78105-710 | technical@mocom.eu

www.mocom.eu

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Untersuchungen und Prüfungen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung, ihre Verwendung und Verarbeitung verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten.

ES WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE EMPFEHLUNG ODER ZUSICHERUNG IM HINBLICK AUF DIE EIGNUNG DES PRODUKTS FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG – Z.B. SICHERHEITSKRITISCHE BAUTEILE BZW. SYSTEME – GEGEBEN.